

Mulhouse, 09/07/2015

A l'attention de / To

Votre demande du

*Your letter from:* 02/06/2015

Référence

*Reference :* FedEx 8061 3368 6316

Fu Deng Plastic Co., Ltd.

No.8, Taiyi 10th St., Rende District,

Tainan City 71747, (R.O.C.)

Taiwan

## RAPPORT / **REPORT** N°151042R part 1

Echantillon (s) soumis le / *Sample(s) submitted on :* 04/06/15

Objet / *Subject of request :* Certificate for 10L Foldable Jerry cans

Le responsable de l'étude / *Study Manager*



Antoine LEU

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme intégrale / *This report can only be duplicated in its complete form.*

Nombre de pages du rapport / *It consists of* 5 page(s) / *page(s)*  
et de / *and of* 0 annexe(s) / *appendice(s)*

**CONDITIONS GÉNÉRALES :** ART 1 - Toutes les demandes d'essai ou d'étude doivent être présentées par écrit. Elles doivent indiquer avec précision : l'identité et l'adresse du demandeur, le nombre, la nature, la dénomination et les références des échantillons soumis, l'objet du travail demandé. ART 2 - Les demandes sont classées dans l'ordre de leur réception et les travaux entrepris dans le même ordre. En cas d'urgence, un travail pourra exceptionnellement être effectué en priorité. Dans ce cas, l'IFTH pourra majorer le prix courant que le demandeur est réputé connaître et accepter. ART 3 - Les rapports et observations ne sont valables que pour les échantillons soumis à l'IFTH : un légalon pourra être remis au demandeur, muni du sceau de l'IFTH et joint au rapport. ART 4 - l'IFTH ne peut être tenu responsable des diverses interprétations et de l'usage qui pourrait être faits des rapports et observations. D'autre part, l'utilisation du nom de l'IFTH est subordonnée à l'accord préalable et écrit de la direction régionale de l'IFTH concernée. ART 5 - La partie non utilisée des échantillons est conservée pendant une durée d'au moins trois mois à compter de la date du rapport, exception faite des matières ou produits susceptibles de subir une altération. ART 6 - Le règlement des travaux doit être effectué au comptant net sans escompte.

**GENERAL CONDITIONS :** ART 1 - Any testing or study inquiry should be formulated in written form. Any inquiry should clearly mention requester identity and address, the number, nature, designation and references of submitted samples, scope of work required. ART 2 - Inquiries are classed in receipt order and works are to be carried out in that order. In an emergency and only in this particular instance a work having been given priority over the others may be carried out. In that case, INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE-TECHNIQUE will put a surcharge on the normal price deemed to be known and accepted by the requester. ART 3 - Reports and comments only are valid for samples which were submitted to the INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE-TECHNIQUE. A control sample with the seal of INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE-TECHNIQUE attached to the report could be delivered to the requester. ART 4 - INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE-TECHNIQUE may not be accountable for the different interpretations of reports and comments that could be made. On the other hand the use of the name INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE-TECHNIQUE is subordinated to the prior and written agreement of INSTITUT FRANÇAIS TEXTILE-TECHNIQUE's regional direction concerned. ART 5 - The unused part of the samples is kept for a minimum three month period, starting from the date of the report, to the exception of materials or products liable to alteration. ART 6 - Works are to be paid net, in full without any discount.

### Direction Régionale Est

25 Rue Alfred Werner BP 72076 68059 MULHOUSE Cedex 2

Tél : (+33) (0)3 89 42 74 08 • Fax : (+33) (0)3 89 42 91 15

SIRET 433 430 832 00041

Siège Social : Avenue Guy de Collongue - 69314 ECULLY CEDEX . Tél : (+33) (0)4 72 86 16 00 . Fax (+33) (0)4 72 86 16 50 . [www.ifth.org](http://www.ifth.org)

SIRET 433 430 832 00017 - NAF 731Z - TVA : FR 39 43343083Z - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRETE DU 14 AVRIL 2000)

**RESULTATS/ RESULTS**

Référence / Reference		Jerrycan plastic foldable 10 L				
Capacité (l)/ Capacity (l)		10,0				
Masse du jerry can(g)/ Weight of the jerry can(g)		181	180			181
Epaisseur arrondi / Corner Thickness (mm)		0,30	0,36	0,27	0,18	0,33
poignée / Handle	Type de poignée /type of handle	Une poignée incorporée sans bord tranchant / A built-in carrying handle with no sharp edges				
	Résistance de la poignée/ resistance of the handle	La poignée résiste à une charge de 10l d'eau pendant 10 min / The handle resist the traction test when filled with 10 l of water during 10 min.				
	Hauteur / High (cm)	2,5	2,5			2,5
	Longeur / Length (cm)	8,1	8,1			8,1
Bouchon / Cap	Diamètre de l'ouverture/ inlet interior diameter (mm)	30,7	30,4			30,5
	Longeur de la ficelle / length of the string (mm)	145,0	140,0			142,5
	Résistance de la ficelle/ tensile strength of the string (N)	41,0	46,2			43,6
	Diamètre ou largeur de la ficelle / Diameter or width of the string	6,4	6,7			6,5
Etanchéité /Cap leakage		Pas de fuite lorsque le jerrycan remplie avec 10 l d'eau est retourné pendant 10 min / No leakage should be found after filled with 10 liters of water for 10 minutes in upside down orientation				
Inspection avec 1/4 du volume/ Inspection with 1/4 of its maximum volume		Le jerry can tient debout avec moins 1/4 de son volume maxi / The jerry can stand by itself, even when filled with less than 1/4 of its maximum volume				

**PHOTO DU PRODUIT/ PHOTO OF THE PRODUCT**



**CONDITIONS D'ESSAIS / TEST CONDITION**

Les essais sont effectués dans les conditions suivantes/ The tests were performed under the following conditions :

- Après conditionnement à (20 ± 2) °C et (65 ± 4) %HR/ after conditioning (20 ± 2) °C et (65 ± 4) %HR  
 Sans conditionnement à (20 ± 2) °C et (65 ± 4) %HR/ without conditioning (20 ± 2) °C et (65 ± 4) %HR

balance 005879 et/and 006824

Fin de page/ End of page

**RESISTANCE DU PRODUIT A UN IMPACT**  
**RESISTANCE OF THE PRODUCT TO IMPACT**

**RESULTATS/ RESULTS**

Référence / <i>Reference</i>	Jerrycan plastic foldable 10 L
Aspect après 10 impacts / <i>Aspect after 10 impacts</i>	Résiste à 10 impacts consécutifs de 2,0 m de haut/ resists to 10 consecutive drop from 2,0 m high

**PHOTO DU PRODUIT APRES LE TEST(si dégradation)/ PHOTO OF THE PRODUCT AFTER THE DROP TEST ( if damages)**

**CONDITIONS D'ESSAIS / TEST CONDITION**

Les essais sont effectués dans les conditions suivantes/ *The tests were performed under the following conditions* :

Le jerrycan fait une chute de 2 m sur une surface dure / *the jerrycan makes a drop from 2 m high on a hard surface.*

Nombre de chutes / *Number of drops* : 10

Quantité d'eau / *Nvolume of water* : 10l

Après conditionnement à ( 20 ± 2 ) °C et ( 65 ± 4 ) %HR/ *after conditioning ( 20 ± 2 ) °C et ( 65 ± 4 ) %HR*

Sans conditionnement à ( 20 ± 2 ) °C et ( 65 ± 4 ) %HR/ *without conditioning ( 20 ± 2 ) °C et ( 65 ± 4 ) %HR*

balance

6824

Fin de page/ *End of page*

**SOUS-TRAITANCE / SUBCONTRACTING**

Laboratoire  
Laboratory :

Mulhouse

The subcontracted tests and where they are made, are in the following list :

Test/ <i>Test</i>	Rapport / <i>Test report</i>	Lieu de sous-traitance <i>Subcontracting place</i>
Manufactured with LDPE	151042R	IFTH- Lille

PJ: Rapport de sous-traitance

*Join document(s): Subcontracting test report*

Finde page/ *End of page*

## CERTIFICAT /CERTIFICATE

 Laboratoire  
 Mulhouse

JERRYCAN plastic foldable 10 L

Test / Test	résultats / Results	Required minimum values
Material	LDPE (Low density polyethylene)	LDPE
Food grade : overall global migration	< 10mg/dm <sup>2</sup>	Overall global migration ≤ 10 mg/dm <sup>2</sup>
Food grade : specific migration of 7 heavy metals	<0,1 mg/kg	baryum (Barium) <0,1mg/kg
	<0,01 mg/kg	cobalt (Cobalt) <0,05mg/kg
	<1 mg/kg	cuiivre (Copper) <5mg/kg
	<1 mg/kg	fer (Fer) <48mg/kg
	<0,1 mg/kg	lithium (Lithium) <0,6mg/kg
	<0,1 mg/kg	manganèse (Manganèse) <0,6mg/kg
	<1 mg/kg	zinc Zinc < 25mg/kg
Capacité / Capacity (l)	10	10 liters
Masse / Weight (g)	181	180g
Epaisseur des coin/ Corner thickness	0,29	0,5 mm
Handle	Type de poignée / type of handle	Une poignée incorporée sans bord tranchant / A built-in carrying handle with no sharp edges A built-in carrying handle, with no sharp edges, OR a carrying handle made of plastic, attached to the bag with two galvanized steel rings.
	Résistance de la poignée/ resistance of the handle	La poignée résiste à une charge de 10l d'eau pendant 10 min / The handle resist the traction test when filled with 10 l of water during 10 min. The handle must resist the traction test when filled with 10 liters of water for 10 mn. Handle should not break or crack.
	Hauteur / High (cm)	2,5 minimum 3 cm
	Longueur / Length (cm)	8,1 minimum 9 cm
Cap	Diamètre de l'ouverture/ inlet interior diameter (mm)	30,5 30 to 35 mm
	Longueur de la ficelle / length of the string (mm)	143 120 mm
	Résistance de la ficelle/ tensile strength of the string (N)	43,6 minimum 20 N
	Diamètre ou largeur de la ficelle / Diameter or width of the string (mm)	6,5 1 mm
Etanchéité /Cap leakage	Pas de fuite lorsque le jerrycan remplie avec 10 l d'eau est retourné pendant 10 min / No leakage should be found after filled with 10 liters of water for 10 minutes in upside down orientation No leakage should be found after filled with 10 liters of water for 10 minutes in upside down orientation	
Résistance aux impacts / Impact Resistance	Résiste à 10 impacts consécutifs de 2,0 m de haut/ resists to 10 consecutive drop from 2,0 m high The jerry can must resist to 3 consecutive drops from 2,0 m high, containing 10 L of water at 20°C, without any damages	
Inspection avec 1/4 du volume/ Inspection with 1/4 of its maximum volume	Le jerry can tient debout avec moins 1/4 de son volume maxi / The jerry can stand by itself, even when filled with less than 1/4 of its maximum volume The jerry can must stand by itself, even when filled with less than 1/4 of its maximum volume	

Conformity of the Jerrycan plastic foldable 10 L, sent by Fu Deng Plastic Co., Ltd. with required specifications ( International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - Updated 2015/02/08)

Fin de page/ End of page

## RAPPORT (*Report*) N° 151042R part 1

### A l'attention de (*to*) :

Fu Deng Plastic Co., Ltd  
No.8, Taiyi 10th St., Rende District,  
Tainan City 71747,  
Taiwan. (R.O.C.)

### 1. **Objet** (*Object*):

Examen d'un matériau devant entrer en contact avec des aliments (aliments aqueux ) Jerry can 10L  
*Examination of a material intended to come into contact with foodstuffs (aqueous foods). Jerry can 10L*



### 2. **Documents de référence** (*Reference documents*) :

Règlement (CE) N°1935/2004 du 27 octobre 2004 (*regulation (EC) N°1935/2004 of October 27, 2004*)  
Règlement (UE) N°10/2011 du 14 janvier 2011 modifié (*Modified regulation (EU) N°10/2011 of January 14, 2011*)  
Note d'information DGCCRF 2004/64 (*DGCCRF information notice 2004/64*)

**Migration Globale : Ethanol 20%**  
(Overall migration: ethanol 20%)

**Méthode d'essai :** NF EN 1186-3 Immersion (A) + Règlement 10/2011/CE (et modif).  
**Control Method :** NF EN 1186 Immersion (A) + Regulation 10/2011/CE.

Simulant ( <i>Simulant</i> )	Ethanol 20% ( <i>ethanol 20%</i> )
Temps de migration ( <i>Migration time</i> )	10 jours ( <i>10 days</i> )
Température de migration ( <i>Migration temperature</i> )	40°C

Référence des échantillons ( <i>Sample reference</i> )	Migration <i>Migration</i>	Limites (limits)	Results Plastic (without the cap)	
<b>Migration globale (Overall migration)</b>				
fil référencé 92350	Essai 1 ( <i>Test 1</i> )		< 1 mg/dm <sup>2</sup>	
	Essai 2 ( <i>Test 2</i> )		< 1 mg/dm <sup>2</sup>	
	Essai 3 ( <i>Test 3</i> )		< 1 mg/dm <sup>2</sup>	
	Résultats de 1 <sup>ère</sup> migration ( <i>Result from 1<sup>st</sup> migration</i> )	< 10mg/dm <sup>2</sup>	< 1 mg/dm <sup>2</sup>	
<b>Conformité (Conformity)</b>			Conforme ( <i>Pass</i> )	

Contrôle réalisé par SGS

**Migration de 7 métaux dans les plastiques**  
*(Specific migration of 7 heavy metals on plastics)*

**Méthode d'essai :** EN 13130-1 + regulation 10/2011/CE (et modif) - Annexe II.  
**Control Method :** EN 13130-1 + rule 10/2011/CE – Annexe II.

Simulant ( <i>Simulant</i> )	Ethanol 20% ( <i>Ethanol 20%</i> )
Temps de migration ( <i>Migration time</i> )	10 jours ( <i>10 days</i> )
Température de migration ( <i>Migration temperature</i> )	40°C

Référence des échantillons ( <i>Sample reference</i> )	Migration <i>Migration</i>	Limites (limits)	Results plastic (without the cap)	
	Migration de 7 métaux ( <i>Specific migration of 7 heavy metals</i> ) <b>mg/kg</b>			
fil référencé 92350	baryum ( <i>Barium</i> )	< 1	< 0,1	
	cobalt ( <i>Cobalt</i> )	< 0,05	<0,01	
	civre ( <i>Copper</i> )	< 5	<1	
	fer ( <i>Fer</i> )	< 48	<1	
	lithium ( <i>Lithium</i> )	< 0,6	<0,1	
	manganèse ( <i>Manganèse</i> )	< 0,6	<0,1	
	zinc ( <i>Zinc</i> )	< 25	<1	
<b>Conformité (<i>Conformity</i>)</b>			<b>Conforme (<i>Pass</i>)</b>	

Contrôle réalisé par SGS

### 3 – Conclusion (*Conclusion*)

---

Dans les conditions d'essai retenues,

- La migration globale et la migration spécifique des 7 métaux sont inférieures à la limite fixée par la réglementation dans les liquides simulateurs représentant les aliments aqueux. (simulant C du règlement 10/2011 modifié).

*(In the conditions of test,*

- *The overall migration and the specific migration of 7 heavy metals of this material are within the limit set by regulation in the simulants representing aqueous foods (Simulants C of modified regulation 10/2001).*



## Report n°151042R

**SOCIETE** : Fu Deng Plastic Co., Ltd

### **OBJET (OBJECT)**

---

Identification par analyse calorimétrique différentielle (differential scanning calorimetry, DSC) du grade de polyéthylène (haute densité = PEHD ou basse densité = PEBD) employé comme matière première.

*Identification by differential scanning calorimetry, DSC of the type of polyethylene de polyéthylène (High density Polyethylene HDPE or low density Polyethylene = LDPE .*

### **MATERIAUX DE L'ETUDE (SAMPLE SUBMITTED)**

---


- Jerrycan 10L
- Jerrycan 20L

### **RESULTATS D'ANALYSE (RESULTS)**

---

Les mesures ont été réalisées avec un calorimètre NETZSCH 200 F3 Maïa, selon les conditions suivantes/ *The tests were performed with a calorimeter NETZSCH 200F3 Maïa, under the following conditions :*

- montée en température jusqu'à / *temperature rise until 170°C*
- vitesse de montée en température : speed of the temperature rise : 10°/minute
- gaz de balayage / *Flushing gas : azote / nitrogen 40 ml/min*

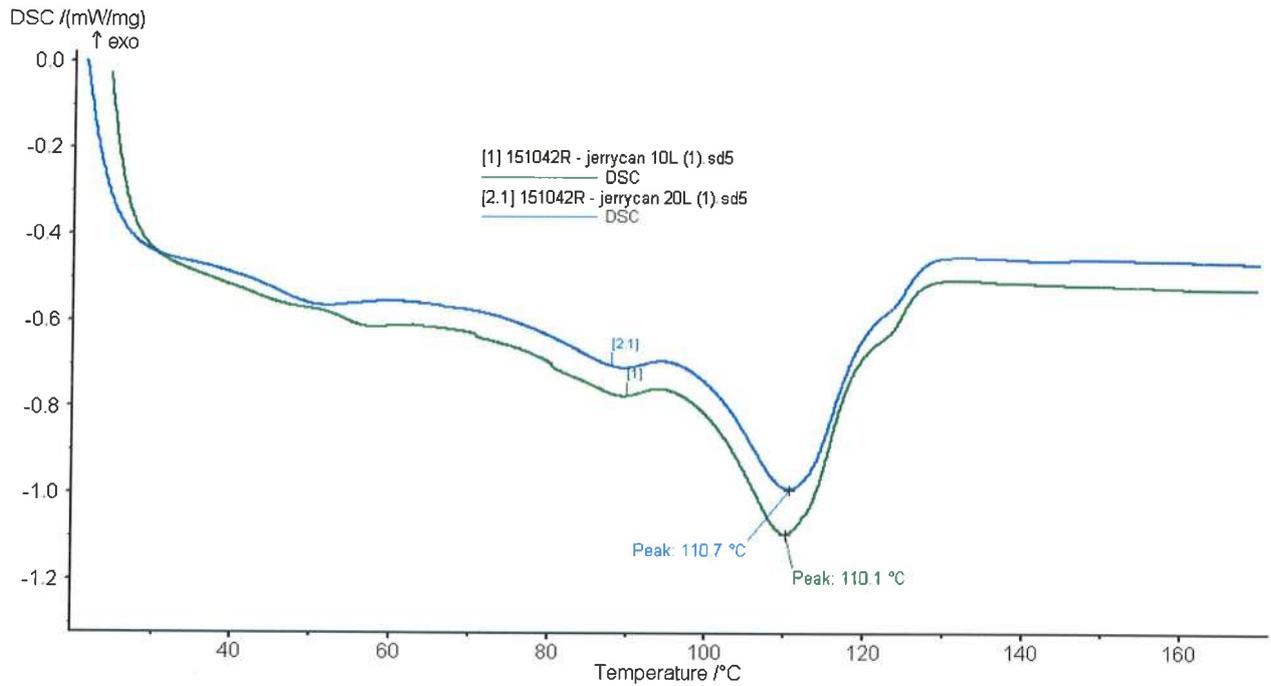

**Figure 1 : courbes DSC des 2 échantillons /DSC curves of the 2 samples**

Les thermogrammes obtenus montrent les résultats suivants / The obtained thermogrammes shows the following results :

- **Jerrycan 10L** : l'échantillon présente une température de fusion à **110.1°C**, indiquant qu'il s'agit d'un Polyéthylène basse densité (PEBD) / The sample presents a melting point in 110.1°C, indicating that it is about a Low density Polyethylene (LDPE)
- **Jerrycan 20L** : l'échantillon présente une température de fusion à **110.7°C**, indiquant qu'il s'agit d'un Polyéthylène basse densité (PEBD) / The sample presents a melting point in 110.7°C, indicating that it is about a Low density Polyethylene (LDPE)
-